

检测报告 (电子版)



W25017140



防伪码: VF581955768

第 1 页 共 6 页

| | | | | |
|----------------|--|------------------------------|-------------|----------|
| 客户 提供 信息 | 委托方 | 福州市仙籁缘服饰有限公司 / 福州市鼓楼区海潮路145号 | | |
| | 样品 | 秋季运动服 (运动装上衣、运动装长裤) | 商标 | --- |
| | 货/款/样号 | --- | | |
| | 规格号型 | --- | 安全类别/ 等级 | B类 / 合格品 |
| | 生产单位 | 福州市仙籁缘服饰有限公司 | | |
| 样品描述 | 白色/藏青色拼接针织上衣, 藏青色针织裤套装1套, 状态正常 | | | |
| 样品接收/ 试验日期 | 2025-04-01/2025-04-02 ~ 2025-04-06 | 检验类别 | 委托检验 (送样) | |
| 判定依据 | GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB/T 31888-2015 中小學生校服 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 DB35/T 836-2015 学生服装 | | | |
| 检验结论 | --- 报告签发日期: 2025年4月6日 | | | |
| 检验结果 | 检测项目 | 单项结论或评价 | | |
| | pH值[上衣白色面料] | 符合 | | |
| | 甲醛含量[上衣白色面料] | 符合 | | |
| | 起球[上衣白色面料] | 符合 | | |
| | 平方米干燥重量[上衣白色面料] | --- | | |
| | 异味[裤子] | 符合 | | |
| | 纤维含量[裤子藏青色面料] | 符合 | | |
| | 耐干摩擦色牢度[裤子藏青色面料] | 符合 | | |
| | 耐湿摩擦色牢度[裤子藏青色面料] | 符合 | | |

检测地点: 福州市照屿路17号

审批: 邱建伟 周爱晖
邱建伟 工程师 周爱晖 高级工程师

编制: 王晶晶

检测报告续页

W25017140

第 2 页 共 6 页

| 检测项目 | 单项结论或评价 |
|-------------------------|---------|
| 耐皂洗色牢度 [裤子藏青色面料] | 符合 |
| 耐水色牢度 [裤子藏青色面料] | 符合 |
| 耐汗渍色牢度 [裤子藏青色面料] | 符合 |
| 耐光色牢度 [裤子藏青色面料] | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料 [裤子藏青色面料] | 符合 |
| 备注: --- | |



检测报告续页

W25017140

第 3 页 共 6 页

| 检测项目 | 测试方法 | 标准值及允差 (B类) | 检测结果 | 单项判定 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|------|
| pH值 [上衣白色面料] | GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化钾溶液) | 4.0~8.5 | 6.6 | 符合 |
| 甲醛含量, mg/kg [上衣白色面料] | GB/T 2912.1-2009 (检出限20mg/kg) | ≤75 | 未检出 | 符合 |
| 起球, 级 [上衣白色面料] | GB/T 4802.1-2008 (780cN, 起球600次) | ≥3-4 (仅考核面料) | 4-5 | 符合 |
| 平方米干燥重量, g/m ² [上衣白色面料] | FZ/T 70010-2006 | --- | 296.6 | --- |
| 异味 [裤子] | GB 18401-2010 | 无 | 无 | 符合 |
| 纤维含量, % [裤子藏青色面料] | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019 | 聚酯纤维 92 ±5 氨纶 8 ±3 | 结合公定回潮率含量: 聚酯纤维 91.4 氨纶 8.6 | 符合 |
| 耐干摩擦色牢度, 级 [裤子藏青色面料] | GB/T 3920-2008 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| 耐湿摩擦色牢度, 级 [裤子藏青色面料] | GB/T 3920-2008 | ≥3 | 4-5 | 符合 |
| 耐皂洗色牢度, 级 [裤子藏青色面料] | GB/T 3921-2008 (40°C, 30min) | 变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4 | 变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5 | 符合 |
| 耐水色牢度, 级 [裤子藏青色面料] | GB/T 5713-2013 | 变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4 | 变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5 | 符合 |



检测报告续页

W25017140

第 4 页 共 6 页

| 检测项目 | 测试方法 | 标准值及允差 (B类) | 检测结果 | 单项判定 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|------|
| 耐汗渍色牢度, 级 [裤子藏青色面料] | GB/T 3922-2013 | 变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$ | (酸) (碱) 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5 | 符合 |
| 耐光色牢度, 级 [裤子藏青色面料] | GB/T 8427-2008 (方法3, 二阶段, 蓝色羊毛标样1~4级, 用4级控制试验终点) | ≥ 4 (仅考核面料) | >4 | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg [裤子藏青色面料] | GB/T 17592-2024 | 禁用 (≤ 20) | 未检出 (物质清单详见附表C) | 符合 |



注: “—”表示不要求或不适用。


检测报告续页

W25017140

第 5 页 共 6 页

附表C:可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果(气相色谱/质谱法)

| 序号 | 芳香胺名称 | 化学文摘编号 | 检测结果 |
|----|-----------------------|----------|------|
| 1 | 4-氨基联苯 | 92-67-1 | 未检出 |
| 2 | 联苯胺 | 92-87-5 | 未检出 |
| 3 | 4-氯-邻甲苯胺 | 95-69-2 | 未检出 |
| 4 | 2-萘胺 | 91-59-8 | 未检出 |
| 5 | 邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | 未检出 |
| 6 | 5-硝基-邻甲苯胺 | 99-55-8 | 未检出 |
| 7 | 对氯苯胺 | 106-47-8 | 未检出 |
| 8 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 | 未检出 |
| 9 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 101-77-9 | 未检出 |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺 | 91-94-1 | 未检出 |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4 | 未检出 |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | 未检出 |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 未检出 |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | 未检出 |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) | 101-14-4 | 未检出 |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | 未检出 |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 | 未检出 |
| 18 | 邻甲苯胺 | 95-53-4 | 未检出 |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 未检出 |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 | 未检出 |
| 21 | 邻氨基苯甲醚 | 90-04-0 | 未检出 |
| 22 | 4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 | 未检出 |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺 | 95-68-1 | 未检出 |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 | 未检出 |

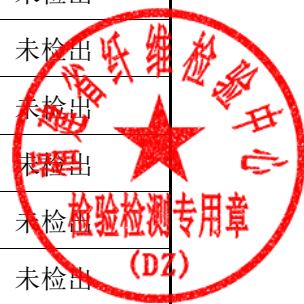

注:表中“未检出”表示检测结果低于测定低限,本方法的测定低限为5mg/kg。

检测报告附件

W25017140

第 6 页 共 6 页

贴样/样品图片



报告正文结束

检测报告说明

W25017140

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

